

# CXB Léger Batipor®



- Béton léger
- Allègement de structure
- Isolation




> Mousse cellulaire

## CARACTÉRISTIQUES :

- Béton léger obtenu par mélange de sable, ciment et mousse cellulaire.
- Consistance fluide permettant une mise en place facile et rapide.
- Retrait s'effectuant à 90 % durant la première semaine.
- Pompable pour toutes les densités (nous consulter pour le type de pompe et selon la complexité du pompage).
- Bonne qualité d'isolation.
- Tenue au feu : incombustible et non toxique, ne contient aucun composant susceptible de dégager un gaz nocif.
- Masse volumique : de 800 à 1400 kg/m<sup>3</sup>.
- Résistance moyenne à 28 jours : 1,5 à 10 MPa.



	Béton cellulaire				Béton courant
	800±50	1000±50	1200±50	1400±50	
Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> )	800±50	1000±50	1200±50	1400±50	2350
Gain en poids (%)	65	55	50	40	-
Résistance moyenne à 28 j (MPa)	1,5 à 2,5	2,5 à 3,5	5 à 6	8 à 10	-
Conductivité thermique (W/m°C)	0,25	0,30	0,40	0,50	-




> Béton cellulaire



> Béton courant

## Domaine d'applications

- Rattrapage de niveau, ravaillage, remplissage pour :
  - Réhabilitation de bâtiments anciens,
  - Bâtiments neufs,
  - Travaux publics.

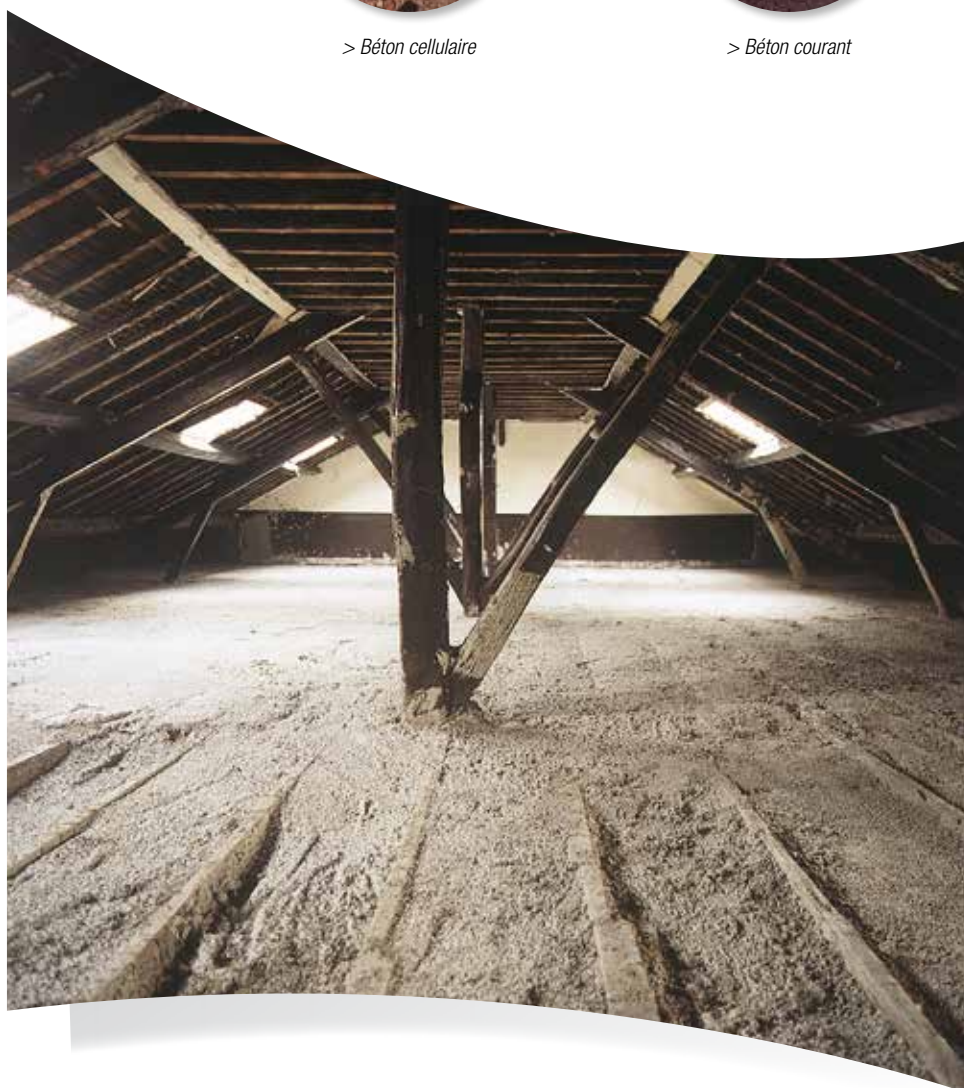

## Précautions d'emploi

- La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU 26.2.

- Chape de mortier obligatoire.

### - Avant le coulage :

- Poser un film plastique avec recouvrement suffisant et remontée verticale. Prendre des précautions pour éviter la perforation du film.
- L'épaisseur du remplissage est telle que les points les plus hauts doivent être recouverts d'un minimum de 5 cm.
- Cas d'un support dalle béton : on peut éviter la pose du film plastique en procédant au dépoussiérage et à l'humidification du support et des murs périphériques.
- Ne pas effectuer de coulage sur des formes de pentes supérieures à 3 %.
- Calfeutrer les joints au mortier ou au plâtre.
- Fixer et caler les gaines électriques, canalisations diverses et réservations.
- Mettre en place des points de niveau.
- Mettre en place des joints de retrait et de désolidarisation, notamment pour les grandes surfaces et les zones de rétrécissement (portes, couloirs, différences de niveau).
- Il sera possible d'incorporer un treillis à petites mailles (10 cm x 10 cm).



### - Pendant le coulage :

- La mise en place peut être effectuée :
  - à la pompe : privilégier les pompes à faible pression,
  - par vidange directe : éviter les chutes d'une hauteur supérieure à 1 m.
- En cours de déchargement, veiller à maintenir la rotation de la toupie à vitesse réduite.
- Ne pas piétiner ni retravailler le produit pendant et après sa mise en place.
- Inutile de vibrer le produit.
- Ne pas couler sur une surface en présence d'eau ou de liquide (hydrocarbures, détergents).



### - Après le coulage :

- Pendant le durcissement, ne pas réintervenir sur l'ouvrage.
- Protéger l'ouvrage du rayonnement solaire, des courants d'air et de la pluie.
- Exécuter, 24 à 48 heures après le coulage, les joints de retrait si ceux-ci n'ont pas été prévus avant le coulage.
- La chape de recouvrement sera réalisée conformément au DTU 26.2 au plus tôt 48 heures après le coulage.
- Pour les cloisons lourdes, les monter sur talonnette mortier.

*Tout ajout d'eau ou d'autres produits sur chantier est interdit.*



## Contrôle Qualité



Des procédures de contrôle, de la réception des matières premières à la fabrication en unité de production jusqu'aux essais sur béton durci, apportent une garantie de qualité.

## Services associés

La densité de notre réseau nous permet de mettre à votre disposition des capacités de production et de transport répondant à vos exigences, ainsi que des moyens de mise en place adaptés à votre chantier, notamment des tapis, des pompes...

CEMEX France est engagé en faveur du développement durable grâce à sa politique d'entreprise fondée sur la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



Pour plus d'informations, rendez-vous sur [cemex.fr](http://cemex.fr) ou en scannant le QR code ci-dessus.

## Votre sécurité est notre priorité

Le béton prêt à l'emploi est un matériau naturel en cours d'évolution. Certains de ses constituants (ciments et adjuvants) peuvent provoquer, lors de sa mise en œuvre, des brûlures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau et les yeux.

Il est donc recommandé de se protéger, lors de la manipulation des bétons et mortiers, en portant des protections adaptées (bottes, vêtements imperméables, gants, lunettes...)

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre fiche InfoPratic : **"Maniez le béton en toute sécurité"**

Cette fiche est consultable dans nos unités de production et sur [www.cemex.fr](http://www.cemex.fr)



CEMEX France Services - 13 rue du Capricorne - Parc ICADE - 94150 Rungis  
Tél.: 01 49 79 44 44  
[www.cemex.fr](http://www.cemex.fr)

**CEMEX**  
Construire un avenir meilleur

Suivez-nous sur



Photobanque CEMEX - Photos non contractuelles. La présente notice a été rédigée avec le plus grand soin d'après les résultats d'essais effectués dans nos laboratoires et sur chantiers. Ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. © 2022 CEMEX Innovation Holding Ltd., Switzerland. All rights reserved. Septembre 2024

TRIEZ  
RÉEMPLOIEZ  
RECYCLEZ

DISTRIBUTEUR  
OU  
PLATE-FORME  
OU  
DÉCHÈTERIE

Recevez sur [qualite.cemex.net/fr](http://qualite.cemex.net/fr)